Zobacz też nasze wideo:

na CD lub na www.assyx.com

ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6
D-56626 Andernach (Miesenheim)
Germany

Phone +49 (0) 26 32 - 94 75 10
Fax +49 (0) 26 32 - 94 75 111

info@assyx.com
www.assyx.com



TRZY
FILARY
JAKOŚCI.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ASSYX DuroBOARD® Zestaw do naprawy

ASSYX – TRZY FILARY JAKOŚCI.

Wiodący pod względem materiałów, technologii i obsługi.




Zestaw do naprawy ASSYX DuroBOARD® składa się z:
A: Frezarki z zestawem frezów
B: Skrobaka ręcznego
C: 1 szt. pistoletu-wyciskacza do tub PPM 300X,
2 szt. końcówki mieszającej,
1 szt. tuby podwójnej 2-K- PUR 840/20
D: 1 zestawu szpachelek




Typowe uszkodzenie



1.
Miejsce w obszarze uszkodzenia wyczyścić ręcznym skrobakiem
UWAGA: używaj rękawic i okularów ochronnych !

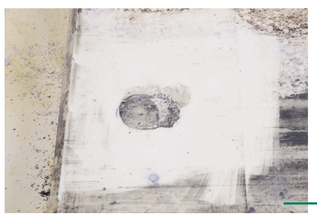

2.
Wyczyszczona krawędź uszkodzonego miejsca

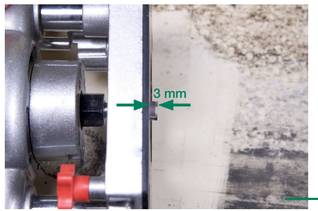

3.
W zależności od wielkości uszkodzenia, dobrać odpowiedni rozmiar frezu i ustawić na głębokość około 3mm.



4.
Ustawić frezarkę nad uszkodzeniem i wyfrezować uszkodzone miejsce.



5.
Oczyszczone miejsce uszkodzenia, gotowe do naprawy



6.
Otworzyć podwójną tubę, nałożyć i dokręcić nakrętką końcówkę mieszającą, tubę włożyć do wyciskacza.



7.
Uszkodzone miejsce równomiernie wypełnić mieszanką z 2-K-PUR 840/20.



8.
Wypełnione miejsce wygładzić szpachelką.
UWAGA: 2-K-PUR 840 dostępny jest w trzech wersjach:
- 2-K-PUR 840/02, urabialność przez 2 minuty, uzyskanie twardości do dalszej obróbki po około 180 min.
- 2-K-PUR 840/20, urabialność przez 20 minut, uzyskanie twardości do dalszej obróbki po około 480 min.
- 2-K-PUR 840/45, urabialność przez 45 minut, uzyskanie twardości do dalszej obróbki po około 24 godz.



9.
Po uzyskaniu odpowiedniej twardości (po 180 min., 480 min. lub 24 godz.) ponownie wygładzić nierówności skrobakiem ręcznym.



10.
Miejsce naprawy
UWAGA:
Naprawa może być powtarzana wielokrotnie. 2-K-PUR, to dwuskładnikowy klej poliuretanowy, o właściwościach pokrycia sklejkowego rdzenia podkładu produkcyjnego ASSYX DuroBOARD® (Duroplast - Poliuretan), który doskonale klei się zarówno do drewna, jak i poliuretanu.